



Groupe Carrières de Mouen

ROCHES ET DÉRIVÉS
S.A.S au capital de 1 288 200€
105, Chemin des carrières - 14790 MOUEN
Tél. : 02.31.26.25.66 - Fax : 02.31.79.47.58
WWW.GROUPEMOUEN.FR



Roches & Dérivés

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 12/07/2022
Fin de validité 12/01/2023

Site de production **CARRIÈRES DE MOUEN - GRANULATS MOUEN** Granulat **Grave 0/31.5 Mouen**
Nature pétrographique **Grès feldspathique** Elaboration **Naturel - Secondaire**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **0 31.5** Norme **NF EN 13285 Graves non Traitées - GNT2 Gc**


	0.063	0.5	1	4	8	D/2 16	D 31.5	1.4 D 45	MB (g/Kg)	LA	MDE	AS (%)
Vss + u	9	21	27	52	68	82	100	100	3.5	40	35	
Vss	9	20	26	50	66	80	99	100	3	40	35	
Vsi	4	10	16	28	44	58	90	100				
Vsi - u	4	9	15	26	42	56	88	99				
sf Max												

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 01/11/2021 au 30/06/2022

Résultat des autres essais : du 17/06/2022 au 17/06/2022

	0.063	0.5	1	4	8	D/2 16	D 31.5	1.4 D 45	MB (g/Kg)	LA	MDE	AS (%)
Nbr. val	18	18	18	18	18	18	18	18	16	1	1	1
Maxi	7.9	20.1	27.5	49.3	68.6	80.4	98.5	100.0	3.0	17.0	11.0	0.023
XF + 1.25 sf	7.4	19.0	25.5	48.6	66.8	77.4	98.8	100.0	3.1	17.0	11.0	0.023
XF	6.1	15.6	21.2	39.7	56.0	68.0	95.4	100.0	2.6	17.0	11.0	0.023
XF - 1.25 sf	4.8	12.2	16.9	30.9	45.2	58.6	92.0	100.0	2.2	17.0	11.0	0.023
Mini	4.1	9.6	14.6	26.9	42.8	58.2	90.3	100.0	2.0	17.0	11.0	0.023
sf	1.06	2.70	3.41	7.08	8.65	7.55	2.73	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00

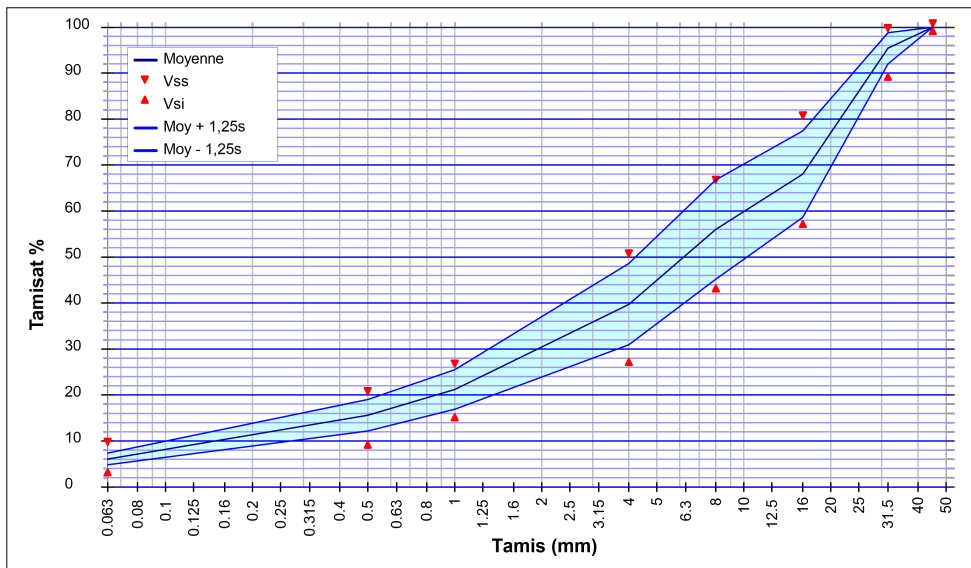

Essai(s) complémentaire(s)

17/06/2022 - Masse Volumique seche compactage proctor : 2.152
17/06/2022 - GEL : Non Gélif
17/06/2022 - Teneur en eau Optimum Proctor Wopn : 5.4 %

Date : 12/07/2022

GOSSELIN Nicolas
Responsable Laboratoire