

# CODE 416M : Matériau 0/150

**Producteur :** GKM - Carrières de Mouen

**Petrographie :** Grès feldspathique

**Elaboration :** Primaire

**Usage :** Routier

## Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

**Classe granulaire**

0 150

**Norme**

Guide Technique Routier

**CODE**

C2 B31 R41


	0.08	2	50	150	200	LA	MDE	VBS
Incertitude U	1	5	5	1	0	3	3	0.15
V.S.S.	12.0	70.0	80.0	100.0	100.0	45	45	0.20
V.S.I.	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0			0.10

## Partie informative

Résultats de production

du 23/10/15 au 13/12/17

	0.08	2	50	150	200	LA	MDE	VBS
Maximum	5.23	15.9	64.9	100.0	100.0			0.19
Xf+1.25xEcart-types	4.66	14.3	61.1	100.0	100.0			0.19
Moyenne Xf	2.96	10.2	55.4	100.0	100.0	20	18	0.14
Xf-1.25xEcart-types	1.26	6.06	49.7	100.0	100.0			0.09
Minimum	0.82	5.00	46.6	100.0	100.0			0.03
Ecart-type	1.363	3.291	4.570	0.000	0.000			0.041
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	1	1	15

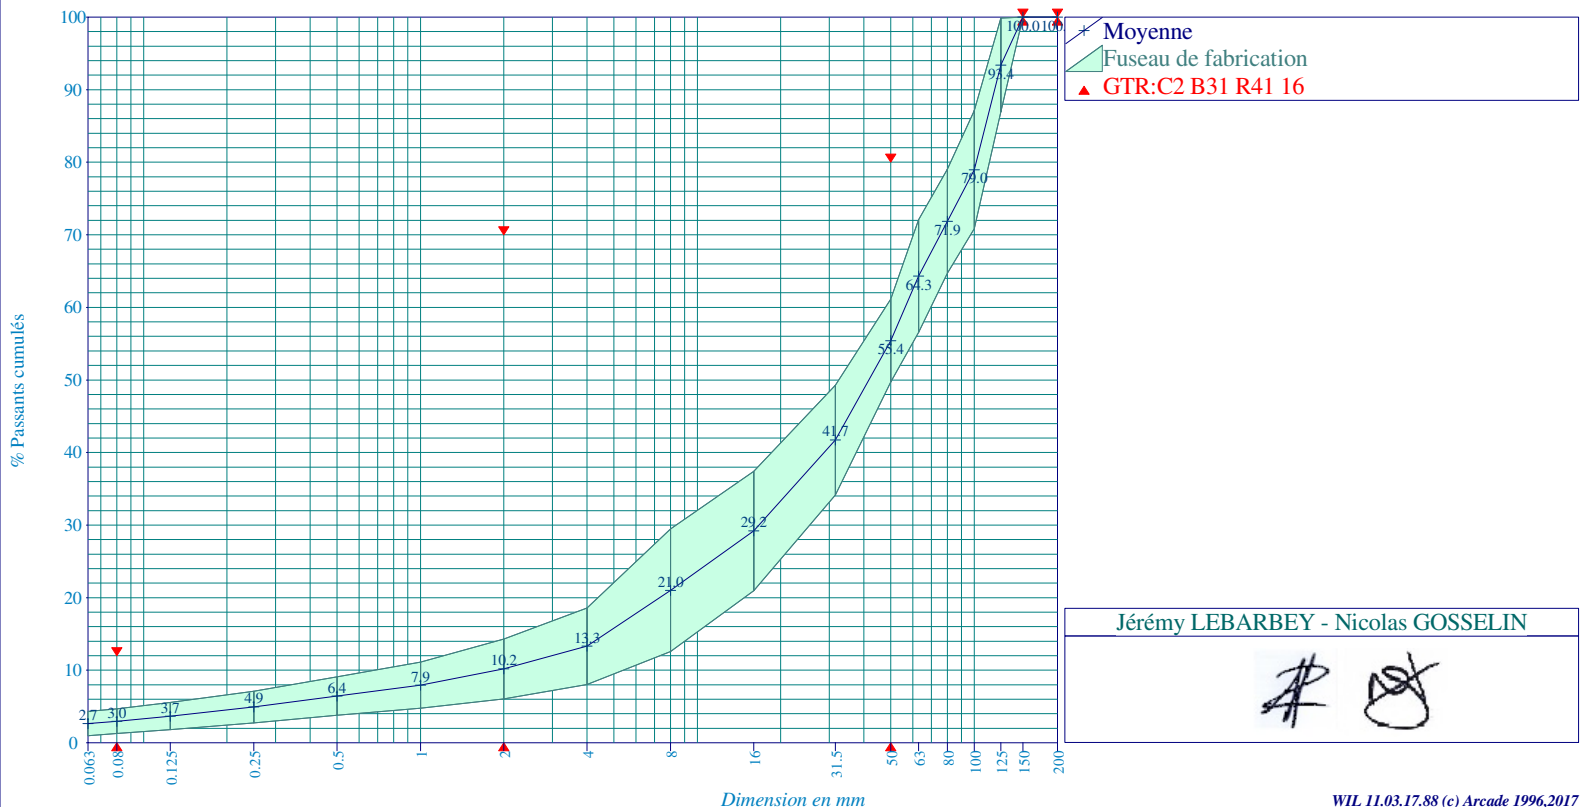

Jérémy LEBARBEY - Nicolas GOSSELIN

