

CODE 302M : Grave 0/20 non traitée GNT3 Type B

Producteur : GKM - Carrières de Mouen
Petrographie : Grès feldspathique
Elaboration : Secondaire

Partie contractuelle
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire
0 / 20

Norme
 NF EN 13285-Graves non traitées - Spécifications


CODE
 GNT3 Gc type B

	0.063	0.5	1	2	4	10	20	28	MB	MDE	LA
Etendue e	5	10	18	22	22	22	14				
V.S.S.	9.0	21.0	34.0	45.0	58.0	85.0	99.0	100.0	3.00	35	40
V.S.I.	4.0	11.0	16.0	23.0	36.0	63.0	85.0	100.0			
Borne moyenne maxi	9	30	36	49	64	79	99	100			
Borne moyenne mini	4	13	22	31	41	61	85	100			

Partie informative
 Résultats de production

du 06/07/20 au 16/12/20

	0.063	0.5	1	2	4	10	20	28	MB	MDE	LA
Maximum	8.5	19.4	26.1	36.7	48.6	79.8	98.4	100.0	2.75		
Xf+1.25xEcart-types	6.6	18.3	25.1	35.5	46.8	76.9	98.2	100.0	2.45		
Moyenne Xf	5.4	16.3	22.4	31.5	42.0	70.2	96.5	100.0	1.91	15	19
Xf-1.25xEcart-types	4.1	14.2	19.6	27.6	37.2	63.5	94.7	100.0	1.36		
Minimum	4.1	13.0	18.9	26.0	35.4	63.2	92.5	100.0	1.50		
Ecart-type	1.04	1.64	2.22	3.14	3.85	5.37	1.40	0.00	0.437		
Nombre de résultats	28	28	28	28	28	28	28	28	16	1	1

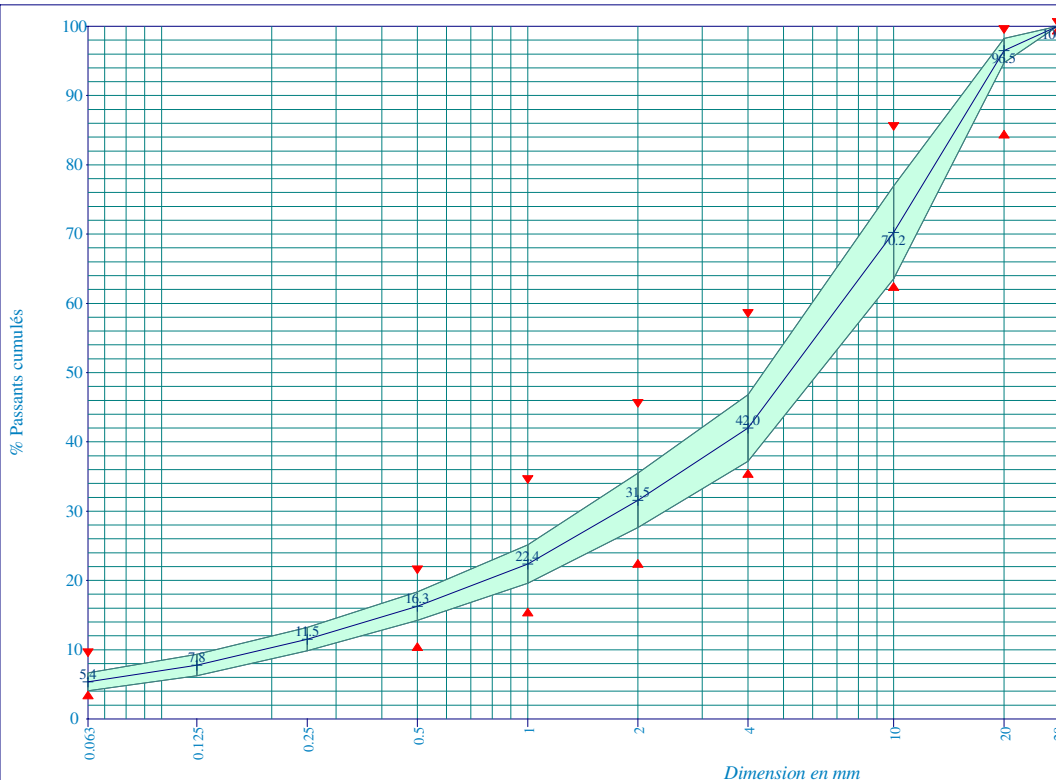

* Moyenne
 ▲ Fuseau de fabrication
 ▲ NF EN 13285:GNT3 Gc type B

Autres caractéristiques

Sulfate soluble dans l'acide	0.023 (31/07/2020)
Sensibilité au gel/dégel	Non gélif (31/07/2020)
Masse Volumique Sèche Compactage Proctor	2.150 (31/07/2020)
Teneur en eau optimale Compactage Proctor	5.40 (31/07/2020)

Jérémy LEBARBHEY - Nicolas GOSSELIN