

CODE 420E : Matériaux 0/70

Producteur : GKM - Carrières d' Etavaux
Péetrographie : Grès Feldspathique
Elaboration : Secondaire

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 70

Norme

Guide Technique Routier

CODE

C1B31-R41


| | 0.08 | 2 | 50 | 80 | LA | MDE | VBS |
|--------|------|------|-------|-------|----|-----|------|
| V.S.S. | 12.0 | 70.0 | 100.0 | 100.0 | 45 | 45 | 0.20 |
| V.S.I. | 0.00 | 0.00 | 60.0 | 100.0 | | | 0.10 |

Partie informative

Résultats de production

du 11/05/2020 au 06/05/21

| | 0.08 | 2 | 50 | 80 | LA | MDE | VBS |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|----|-----|-------|
| Maximum | 5.58 | 19.9 | 90.8 | 100.0 | | | 0.19 |
| Xf+1.25xEcart-types | 4.48 | 19.9 | 82.2 | 100.0 | | | 0.19 |
| Moyenne Xf | 2.56 | 14.3 | 74.5 | 100.0 | 20 | 21 | 0.12 |
| Xf-1.25xEcart-types | 0.64 | 8.60 | 66.8 | 100.0 | | | 0.05 |
| Minimum | 0.09 | 5.41 | 67.1 | 100.0 | | | 0.04 |
| Ecart-type | 1.538 | 4.531 | 6.162 | 0.000 | | | 0.054 |
| Nombre de résultats | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 1 | 14 |

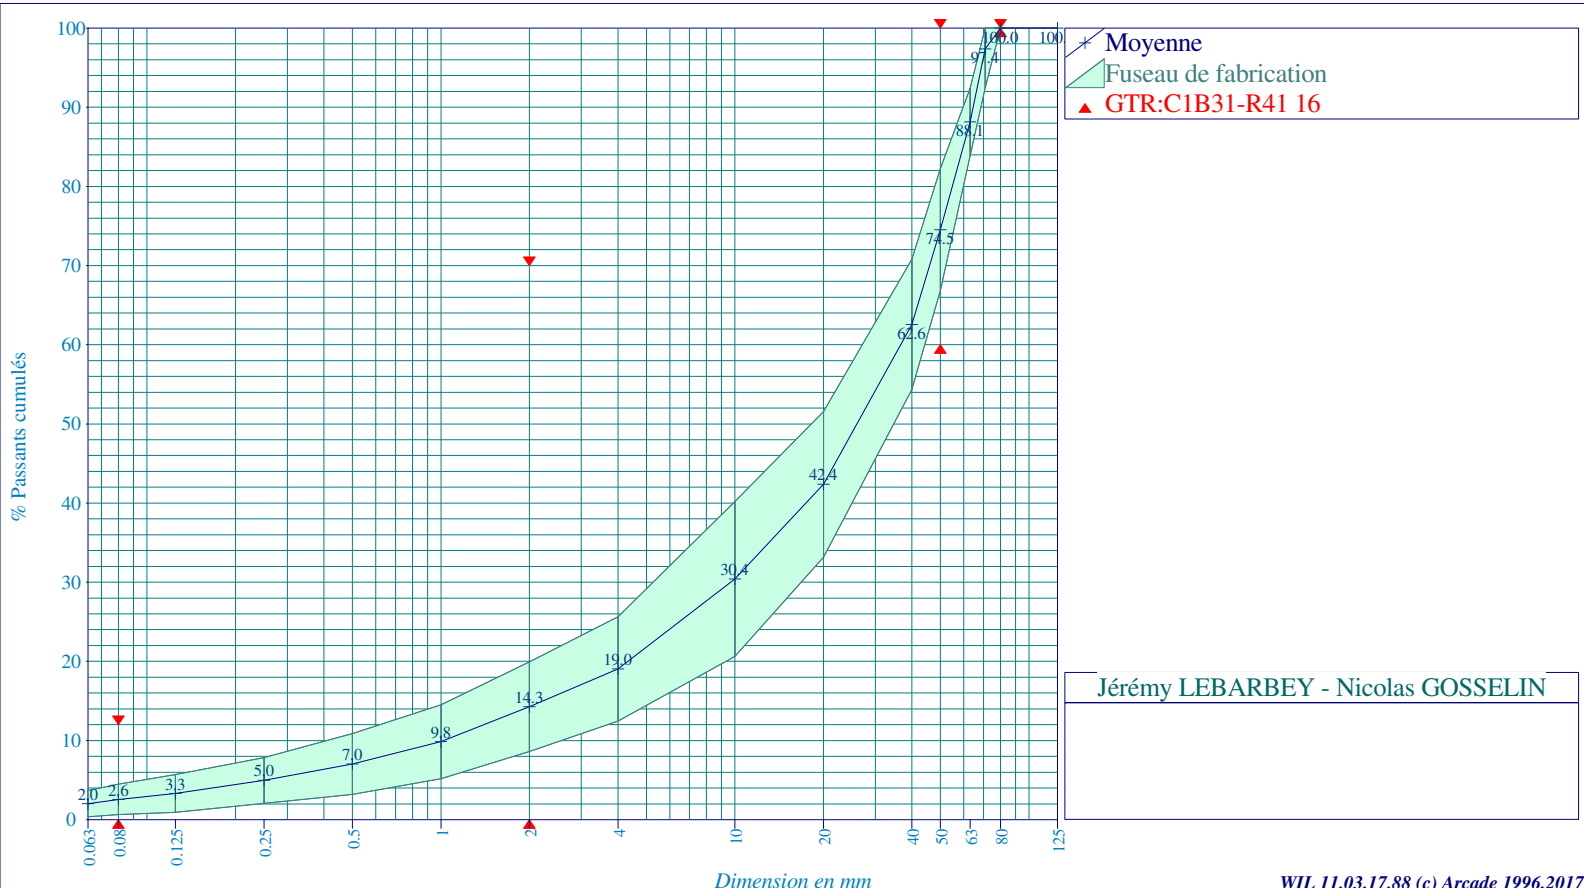

Jérémy LEBARBEY - Nicolas GOSSELIN